


ICS 71.100.40

CCS Y 43



中华人民共和国国家标准

GB/T 16801—XXXX

代替GB/T 16801—2013

织物调理剂抗静电性能的测定

Determination of antistatic performance for fabric conditioners

(ISO 23324:2020, Surface active agents—Fabric conditioners—Determination of antistatic performance, MOD)

(征求意见稿)

20XX-XX-XX 发布

20XX-XX-XX 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会

发布

前　　言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替GB/T 16801—2013《织物调理剂抗静电性能的测定》，与GB/T 16801—2013相比，除编辑性改动外，主要技术变化如下：

- 增加了与采用国际标准的信息（见封面）；
- 增加了同轴三电极系统结构图的说明（见6.1）；
- 改变了洗涤处理时用水漂洗的次数（见7.1，2013版的6.1）；
- 改变了试片干燥时所处环境的湿度（见6.3，2013版的7.3）；
- 增加了测量环境条件（见7.3.1）；
- 增加了速度控制器（见6.5及附录A）；
- 增加了与ISO 23324:2020标准差异原因说明（见附录B）。

本文件修改采用ISO 23324:2020《表面活性剂　织物调理剂　抗静电性能的测定》。

本文件与ISO 23324:2020相比，除编辑性修改及文件名称变动外，两者间在8.2结果表示中存在技术性差异，该差异在文本的条款外侧页边空白位置用垂直单线（|）进行了标示，差异的原因见附录B。

本文件由中国轻工业联合会提出。

本文件由全国表面活性剂和洗涤用品标准化技术委员会（SAC/TC272）归口。

本文件起草单位：。

本文件主要起草人：。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1997年首次发布为GB/T 16801—1997；
- 2013年第一次修订为GB/T 16801—2013；
- 本次为第二次修订。

织物调理剂抗静电性能的测定

1 范围

本文件描述了测定织物调理剂消除织物静电性能的方法。

本文件适用于评价织物调理剂、抗静电剂消除织物静电的性能。

2 规范性引用文件

本文件没有规范性引用文件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

织物静电 **fabric electrostatic**

受某种外界作用（如摩擦）后，织物上积累相对稳定的电荷。

3.2

织物表面电阻 (R_s) **the fabric surface resistance**

电流通过织物表面时的电阻。

3.3

织物表面比电阻 (ρ_s) **the fabric surface resistance coefficient**

两电极置于织物表面，两电极的长度和相互距离都为单位长度（cm）时，该织物所具有的表面电阻，又称表面电阻系数。

3.4

抗静电剂 **antistatic agent**

用于处理织物，能使织物消除静电现象的制品。

3.5

织物调理剂 **fabric conditioners**

兼具抗静电、柔软功能的产品通称。通常是含阳离子表面活性剂的制品。

4 原理

织物静电效应不但取决于其产生的静电量，更取决于静电荷散逸能力，织物表面电阻是表征织物静电衰减速度的物理量。在规定条件下，将聚酯布用织物调理剂试验溶液浸泡处理，用超高电阻计测定聚酯布处理前后的表面电阻，以表面比电阻降低 ($\Delta\rho_s$) 或表面比电阻对数值降低 ($\Delta\lg\rho_s$) 评价织物调理剂抗静电性能的优劣。

5 材料

聚酯布：白色或乳白色斜纹机织面料布，经线428根/分米，纬线242根/分米。


注：也可用其它规格的聚酯布，或其它材质的布，但只能给出不同织物调理剂的抗静电性能比较试验结果，并应在试验报告中说明。

6 仪器

6.1 数字超高电阻计

具有同轴三电极系统，测量范围： $1\times 10^3 \Omega \sim 1\times 10^{16} \Omega$ ，在有效限量内基本误差应不超过指示值的10%。电极施予试样的压力为100 g/cm²。同轴三电极系统结构尺寸见图1（采用PC68型数字高阻计较好，ZC36型、ZC43型指针式高阻计也可用）。

6.2 烘箱, 可控制温度于 $45^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ 。

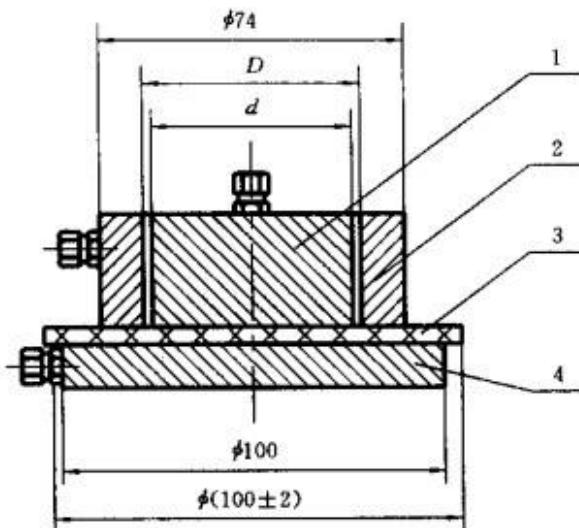

说明:

- 1——测量电极;
- 2——保护电极;
- 3——被测试样;
- 4——高压电极;
- D——环形保护电极的内径;
- d——测量电极的直径。

图1 同轴三电极系统结构

6.3 恒湿器, 可用玻璃干燥器, 隔板下放饱和碳酸钾水溶液, 在 10°C 至 30°C 的温度范围内, 达到平衡时空气的相对湿度 (RH) 应为 43%。

6.4 漂洗器, 采用蔬果离水器或蔬菜脱水器 (如图 2), 外筐上缘直径 $26\text{ cm} \pm 3\text{ cm}$, 高 $17\text{ cm} \pm 2\text{ cm}$ 。



图2 漂洗器

6.5 速度控制器 (可选) 与蔬菜脱水器 (6.4) 一起使用, 见附录 A。

6.6 皂片、纯皂、皂粉或皂基, 干钠皂含量 $\geq 54\%$ 。

6.7 其它工具: 剪刀, 尺子, 滤纸, 塑料镊子, 塑料夹、温度计。

7 试验程序

7.1 试片的制备

7.1.1 试片洗涤处理

将试验用的聚酯布裁去10 cm宽的布边，裁取100 mm×100 mm测试布片。

用蒸馏水或去离子水溶解皂片（6.6），配制成1 g/L（以干钠皂计）皂溶液，温度40℃～45℃。

向漂洗器（5.4）里加入40℃～45℃的皂溶液2 L，放入20块100 mm×100 mm的测试布片，加盖转动洗涤15 min。转动洗涤方式为顺时针5圈，逆时针5圈，转动3 min，停止2 min，在手动控制或机器控制下（6.5）速度保持在18 r/min～22 r/min，然后停2 min，重复2次，如此重复。时间到后弃去废水，快速转动脱水30s。

向漂洗器（5.4）里加入40℃～45℃蒸馏水或去离子水2 L，搅动漂洗3 min，转动方式为顺时针5圈，逆时针5圈，时间到后弃去废水，快速转动脱水30 s。如此漂洗2次。

7.1.2 试片干燥

用塑料镊子夹取洗好的布片，用塑料夹夹住两角吊挂，室温晾干约2 h～3 h。晾干后取下，平放在滤纸上，上面再用滤纸包盖，放入搪瓷盘，于45℃烘箱中干燥4 h，取出放在恒湿器（5.3）内，保存备用。

7.2 试片用调理剂试验溶液处理

将待测试样倒入1 000 mL烧杯中，加蒸馏水或去离子水配制成850 mL试样浓度为10.0 g/L的溶液，分盛于4个400 mL烧杯内，每个烧杯200 mL试样溶液，供平行试验用。

对每个试样取4块100 mm×100 mm的试片（6.1），室温下分别放入4个200 mL试样溶液中浸泡10 min，并用玻璃棒不时翻动。取出浸泡好的试片，用塑料夹夹住两角吊挂晾干3h，然后同6.1.2放入45℃烘箱内干燥4 h。

对同时进行试验的一个或多个试样，取4块试片（6.1）平行作空白试验（不经调理剂试验溶液浸泡）。将干燥后的不同试样的试片间和空白试片间用滤纸隔开，使彼此不相接触，放入恒湿器（5.3）内，于室温下放置15 h以上。

7.3 表面电阻的测定

7.3.1 测量环境条件

测量应在受控湿度（43±5）%和温度（20±2）℃的条件下进行

7.3.2 表面电阻的测量

按照高阻计使用说明书操作，仪器预热10 min。

将测量转换开关旋钮置于测表面电阻 R_s 处（这时环形保护电极加上测试电压，高压电极接地）。

将已在恒湿器调节好湿度的样品试片和空白试片逐一用镊子夹放在高压电极上，放好保护电极和测量电极，盖上屏蔽盖。

按面板上“R”键测电阻，再按“充电”键，根据需要调节“▲”或“▼”，选择测试电压（一般情况下选择测试电压为250 V），再按面板上“自动”键、“测量”键，显示屏将显示测试试片电阻值，约1 min数值稳定后直接读出。

一个样品试片测试完毕，先按“放电”键，经1 min左右的放电，再按“复位”键，方能取出试片。然后进行下一个试片的测试。

高阻计使用完毕后，应先切断电源，复原所有接线。

8 结果表示

8.1 结果计算

- f) 试片调理恒湿器内和测量电阻环境的相对湿度及温度;
- g) 试验结果: $\Delta\rho_s$ 或 $\Delta\lg\rho_s$ 值;
- h) 试验人姓名;
- i) 其他需要说明的试验细节和现象。

附录A
(资料性)
速度控制器技术要求

A.1 速度控制器运行特性

速度控制器可替代手动转动漂洗器。使用时，漂洗器可以在设定的时间范围内以设定的转速进行旋转。正转和反转的时间或转动次数可根据所需设置自动切换。

A.2 速度控制器的结构外观

图A.1展示了一个速度控制器的示例。图A.2展示了速度控制器与漂洗器的组合。



图 A.1 速度控制器



图 A.2 速度控制器与漂洗器的组合

附录 B
(资料性)
本文件与 ISO 23324:2020 技术差异及其原因

表B.1给出了本文件与ISO 23324:2020技术差异及其原因的一览表。

表 B.1 本文件与 ISO 23324:2020 技术差异及其原因

本文件结构编号	技术差异	原因
8.2	本文件要求仅以织物的表面比电阻对数值降低($\Delta \lg \rho_s$)鉴别试样的抗静电性能, 而ISO标准以表面比电阻或表面比电阻对数值降低两种方式均可	表面比电阻结果波动较大, 结果不稳定